


**Результаты сертификационных испытаний по основным техническим показателям  
смеси сухой гипсовой монтажной «Перлфикс» ООО "КНАУФ ГИПС"**

Сведения об образцах				Измеряемый показатель, Ед.изм.	Требования к испытываемой продукции		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
Номер заводской партии	Регистрацио нный номер образца	Дата изготовле ния	Дата испытаний		Обозначение НД на продукцию	Норматив ное значение		
19	19-1-1	8.04.08	15.05.08	Зерновой состав, % - остаток на сите 0,2 мм	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	Не более 10	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	4,4
	19-1-2							4,4
	19-1-3							4,4
19-2-1	19-2-1	8.04.08	15.05.08	Влажность, % по массе	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	Не более 0,1	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	0
	19-2-2							0
	19-2-3							0
19-3-1	19-3-1	11.05.08	16.05.08	Начало схватывания, мин.	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	Не ранее 100	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	138
	19-3-2							138
	19-3-3							140
19-4-1	19-4-1	21.05.08	26.05.08	Предел прочности при изгибе, Н/мм <sup>2</sup>	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	Не менее 2,5	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	3,5
	19-4-2							3,6
	19-4-3							3,7
19-5-1	19-5-1	21.05.08	26.05.08	Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup>	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	Не менее 6,0	ТУ5745-011-04001508-97 с изм. №1 и 2	7,3
	19-5-2							7,3
	19-5-3							7,1

Испытатель:

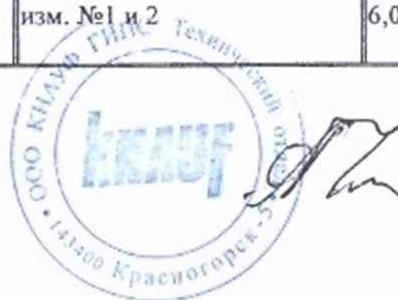

А.И. Чалова